

Il fotopolimero epossidico Somos® 9100


Resina epossidica per stereolitografia caratterizzata da superiore funzionalità, robustezza e precisione, con un'elevata velocità di fotopolimerizzazione
Per sistemi laser a ioni di Argon (Ar⁺ ; 351 nm)

Descrizione

La resina epossidica Somos® 9100 di DSM è un fotopolimero liquido dotato di elevata velocità di fotopolimerizzazione ed impiegato nelle macchine stereolitografiche per realizzare parti dotate di superiore robustezza, funzionalità e precisione. Permette notevole libertà progettuale, consentendo eccellente tolleranza ad una vasta gamma di temperature e umidità prima e dopo il processo della costruzione della parte, oltre ad offrire una superiore resistenza chimica. Somos® 9100 offre l'ottimo compromesso tra le proprietà di rigidità e funzionalità. Questa resina epossidica è particolarmente indicata per applicazioni funzionali dove la flessibilità e la resistenza all'impatto sono elementi critici per la buona riuscita della parte (per esempio, componenti per l'industria automobilistica, alloggi elettronici, prodotti medicali, grandi pannelli ed elementi di fissaggio a scatto).

Applicazione

La resina Somos® 9100 è stata sviluppata per realizzare strati di spessore circa 0,10 mm fino a 0,25 mm durante il processo di "solid imaging" per la costruzione di elementi tridimensionali.

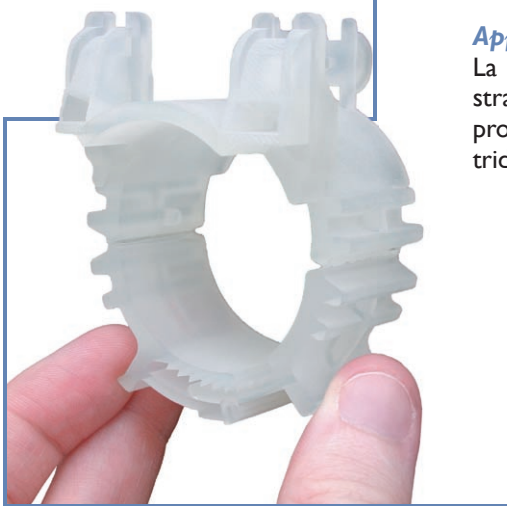

Proprietà fisiche del liquido

Aspetto	Ambra, trasparente
Viscosità	~560 cps a 30°C
Densità	~1,11 g/cm ³ a 25°C

Proprietà ottiche a 351 nm

E _c	6,8 mJ/cm ² <small>[esposizione critica]</small>
D _p	0,13 mm <small>[Inclinazione della profondità di indurimento vs. ln(E) curva]</small>
E ₅	18 mJ/cm ² <small>[esposizione che fornisce uno spessore di 0,127 mm]</small>
E ₁₀	48 mJ/cm ² <small>[esposizione che fornisce uno spessore di 0,254 mm]</small>

DSM Somos®

2 Penn's Way, Suite 401
New Castle, DE 19720, USA
Tel: +1 302.326.8100
Fax: +1 302.326.8121

DSM Desotech by

3150 AB Hoek van Holland
Paesi Bassi

Tel: +31 1743.15391
Fax: +31 1743.15530

www.dsmsomos.com

Email:

Americas@dsmsomos.info
Europe@dsmsomos.info
Asia@dsmsomos.info

Proprietà fisiche

(I valori riportati sono valori indicativi. I valori raggiunti possono variare a seconda delle condizioni di post-reticolazione)

Test ASTM	Descrizione	Somos® 9100 UV	Polipropilene*
D638M	Resistenza alla trazione	27,6 - 31,7 MPa	31 - 37,2 MPa
	Allungamento alla deformazione elastica	14 - 17 %	7 - 13 %
	Modulo di Young	1.144 - 1.413 MPa	1.138 - 1.551 MPa
D790M	Resistenza alla flessione	46 - 62 MPa	41 - 55 MPa
	Modulo di rigidità flessionale	1.234 - 1.537 MPa	1.172 - 1.724 MPa
D2240	Durezza (shore D)	85	N/D
D256A	Resistenza all' impatto (Izod - intagliato)	32 - 43 J/m	21 - 75 J/m
D648	Temperatura di inflessione sotto carico (HDT)	60 - 65 °C	107 - 121 °C

* Polipropilene privo di filler (Modern Plastics Encyclopedia, 1997).

**N/D: Non Disponibile